Threading · Gewinde

Threading tools · Gewindewerkzeuge

Threading tools overview	**C153**	**Gewindewerkzeuge Übersicht**
Graphics identification	**C153**	**Graphische Werkzeugbeschreibung**
Threading tools Code Key	**C154**	**ISO Kennzeichnung**
Detail information	**C155-C162**	**Detaillierte Informationen**
Solid carbide threading tools	C155-C158	VHM Gewindebohrer
Solid carbide threading end mills	C159	VHM Gewindefräser
Recommended cutting data	C160	Empfohlene Schnittdaten
Technical information	**C161**	**Technische Information**
Order form for non-standard products	C162	Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Threading tool overview · VHM-Gewindebohrer, -fräser Übersicht

Name	Type Typ	Shape Ausführung	Diameter range Durchmesser bereich Ø	Workpiece material Werkstückstoff								Page · Seite	
				P		M	K	N		S	H		
				Carbon steel alloy steel	Kohlenst. Stahl Leg. Stahl	Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Aluminum alloy Alu leg.	Copper alloy Kupfer leg,	Heat resist. alloy warmfeste leg.	High hard. steel gehärteter Stahl	Specification Spezifikation	Cutting datas Schnittdaten
Helical-flute tap Spiral genutet	**4201C**		M4-M10				✔					C155	C160
Helical-flute tap Spiral genutet	**4201A**		M4-M10					✔				C156	C160
Straight-flute tap Gerade genutet	**4202C**		M4-M10				✔					C157	C160
Straight-flute tap Gerade genutet	**4202A**		M4-M10					✔				C158	C160
Threading end mills Gewindefräser	**4111**		M5-M20	✔	✔		✔	✔				C159	C160

✔ = Very suitable · Sehr empfohlen
✔ = Suitable · Empfohlen

Graphics identification · Graphische Werkzeugbeschreibung

Shank · Schaft

Straight shank
Zylinderschaft

Square Straight shank as per DIN10
DIN 10 Schaft

Thread profile angle of tap
Winkel des Gewindeprofils

Indicate 60°

Precision class of screw thread
Prezisionsklasse des Gewindes

screw thread
Schraubengewinde

Threading taps and cutter Code Key · ISO Kennzeichnung Gewindefräser, -bohrer

Tool Type Werkzeugtyp	
Code	Description · Beschreibung
4	Threading cutter Gewinde-Bearbeitungs-Werkzeug

Chip flute Spannut	
Code	Description · Beschreibung
1	Right chip flute · Spannut Rechtsdrall
2	Straight flute · Spannut gerade
3	Left chip flute · Spannut Linksdrall

material Material	
Code	Description · Beschreibung
A	Aluminum alloy Aluminum Legierung
C	Cast iron Grauguß

4 2 0 1 A -M5

Shank Schaftausführung	
Code	Description · Beschreibung
1	Straight shank / Zylinderschaft
2	Square Straight shank as per DIN10 Zylinderschaft DIN10
5	Straight shank as per DIN 6535HA Zylinderschaft DIN 6535HA
9	Tapered shank Konischer Schaft

Typ of function Art der Bearbeitung	
Code	Description · Beschreibung
0	Tap Gewindebohrer
1	Thread milling cutter Gewindefräser

Specification Spezifikation	
Code	Description · Beschreibung
M5	Nominal diameter of standard threading cutters is M5 Der angegebene Durchmesser ist M 5

4201C

with right helical-flute taps with square head and straight shank
Gewindebohrer mit rechtsgedrallter Spannute und 4 Kant-Mitnahme und Zylinderschaft

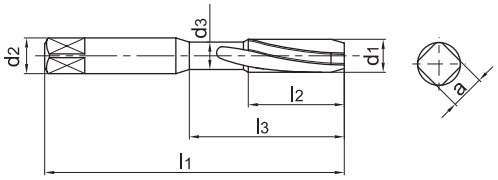

Type · Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen									Number of teeth Zähne-anzahl	Grade · Sorte	
	d_1	P	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	a×a	Thread profile		KTG202	YK20F
4201C -M4	M4	0.7	4.5	3.1	63	13	21	3.4	60°	3	○	●
4201C –M5	M5	0.8	6.0	4.0	70	16	25	4.9	60°	3	○	●
4201C –M6	M6	1.0	6.0	4.7	80	19	30	4.9	60°	3	○	●
4201C –M8	M8	1.25	8.0	6.4	90	22	35	6.2	60°	3	○	●
4201C –M10	M10	1.5	10.0	8.1	100	24	39	8.0	60°	3	○	●

Material Overview · Material Übersicht

✔ = Very suitable · Sehr empfohlen
✔ = Suitable · Empfohlen

Grade	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Mild steel Baustahl HB≤180	Carbon steel, Alloy steel	Hardened steel · gehärteter Stahl ~40HRC	~50HRC	~60HRC	Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Nodular cast iron GGG	Aluminum alloy Alu leg.	Copper alloy Kupfer leg.	Heat resist. alloy warmfest. leg.
KTG202							✔	✔			
YK20F							✔	✔			

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Code key C 154
ISO Kennzeichen
Cutting data C160
Schnittdaten
Technical Information C161
Technische Information.
Non-standart tailor made C162
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

4201A

with right helical-flute taps with square head and straight shank
Gewindebohrer mit rechtsgedrallter Spannute und 4 Kant-Mitnahme und Zylinderschaft

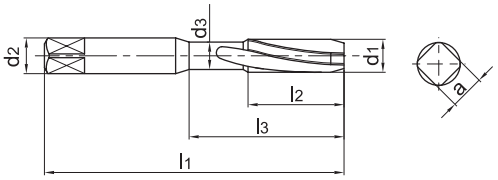

Type · Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen									Number of teeth Zähne-anzahl	Grade · Sorte
	d_1	P	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	a×a	Thread profile		YK20F
4201A - M4	M4	0.7	4.5	3.1	63	13	21	3.4	60°	3	●
4201A - M5	M5	0.8	6.0	4.0	70	16	25	4.9	60°	3	●
4201A - M6	M6	1.0	6.0	4.7	80	19	30	4.9	60°	3	●
4201A - M8	M8	1.25	8.0	6.4	90	22	35	6.2	60°	3	●
4201A-M10	M10	1.5	10.0	8.1	100	24	39	8.0	60°	3	●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht

✔ = Very suitable · Sehr empfohlen
✔ = Suitable · Empfohlen

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Mild steel Baustahl HB≤180	Carbon steel, Alloy steel	Hardened steel · gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Nodular cast iron GGG	Aluminum alloy Alu leg.	Copper alloy Kupfer leg.	Heat resist. alloy warmfest. leg.
			~40HRC	~50HRC	~60HRC						
YK20F									✔		

4202C

with right straight-flute taps with square head and straight shank
Gewindebohrer mit gerader Spannute und 4 Kant-Mitnahme und Zylinderschaft

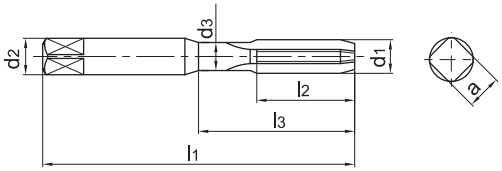

60° ISO 2 (6H)

Type · Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen									Number of teeth Zähne-anzahl	Grade · Sorte	
	d_1	P	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	a×a	Thread profile		KTG202	YK20F
4202C - M4	M4	0.7	4.5	3.1	63	13	21	3.4	60°	3	○	●
4202C - M5	M5	0.8	6.0	4.0	70	16	25	4.9	60°	3	○	●
4202C - M6	M6	1.0	6.0	4.7	80	19	30	4.9	60°	3	○	●
4202C - M8	M8	1.25	8.0	6.4	90	22	35	6.2	60°	3	○	●
4202C-M10	M10	1.5	10.0	8.1	100	24	39	8.0	60°	3	○	●

Material Overview · Material Übersicht

✔ = Very suitable · Sehr empfohlen
✔ = Suitable · Empfohlen

Grade	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Mild steel Baustahl HB≤180	Carbon steel, Alloy steel	Hardened steel · gehärteter Stahl ~40HRC	~50HRC	~60HRC	Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Nodular cast iron GGG	Aluminum alloy Alu-leg.	Copper alloy Kupfer leg.	Heat resist. alloy warmfest. leg.
KTG202							✔	✔			
YK20F							✔	✔			

Code key C 154
ISO Kennzeichen
Cutting data C160
Schnittdaten
Technical Information C161
Technische Information.
Non-standart tailor made C162
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

4202A

Straight-flute taps with square head and Straight shank
Gewindebohrer mit gerader Spannute mit 4 Kant-Mitnahme und Zylinders

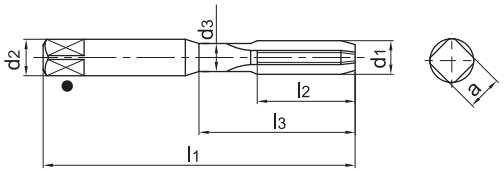

Type · Typ	Basic dimension(mm) · Basis Abmessungen									Number of teeth Zähne-anzahl	Grade · Sorte
	d_1	P	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	a×a	Thread profile		YK20F
4202A - M4	M4	0.7	4.5	3.1	63	13	21	3.4	60°	3	●
4202A - M5	M5	0.8	6.0	4	70	16	25	4.9	60°	3	●
4202A - M6	M6	1.0	6.0	4.7	80	19	30	4.9	60°	3	●
4202A - M8	M8	1.25	8.0	6.4	90	22	35	6.2	60°	3	●
4202A-M10	M10	1.5	10.0	8.1	100	24	39	8.0	60°	3	●

Material Overview · Material Übersicht

✔ = Very suitable · Sehr empfohlen
✔ = Suitable · Empfohlen

Grade	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Mild steel Baustahl HB≤180	Carbon steel, Alloy steel	Hardened steel · gehärteter Stahl			Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Nodular cast iron GGG	Aluminum alloy Alu-leg.	Copper alloy Kupfer leg.	Heat resist. alloy warmfest. leg.
			~40HRC	~50HRC	~60HRC						
YK20F									✔		

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

4111

Thread milling cutter with straigth shank
Gewindefräser mit Zylinderschaft

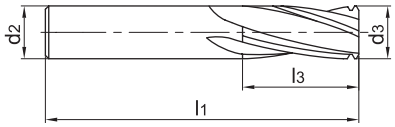

Type · Typ	Basic dimension (mm) · Basis Abmessungen						Number of teeth Zähnezahl	Grade · Sorte	
	d_1	P	d_2	l_1	l_3	d_3		KTG303	YK30F
4111- M5	M5	0.8	6	42	8.0	3.6	3	○	○
4111 - M6	M6	1.0	6	57	9.0	4.0	3	○	○
4111 - M8	M8	1.25	6	57	12.5	5.0	3	○	○
4111- M10	M10	1.5	6	57	15.0	5.9	4	○	○
4111- M12	M12	1.75	8	63	19.25	7.9	4	○	○
4111- M16	M16	2.0	10	72	24.0	9.9	4	○	○
4111- M20	M20	2.5	12	83	30.0	11.9	4	○	○

✔ = Very suitable · Sehr empfohlen
✔ = Suitable · Empfohlen

Material Overview · Material Übersicht

Grade Sorte	Workpiece material · Werkstückstoff										
	Mild steel Baustahl HB≤180	Carbon steel, Alloy steel	Hardened steel · gehärteter Stahl ~40HRC	~50HRC	~60HRC	Stainless steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Nodular cast iron GGG	Aluminum alloy Alu leg.	Copper alloy Kupfer leg.	Heat resist. alloy warmfest. leg.
KTG303	✔	✔	✔				✔	✔	✔		
YK30F							✔		✔		

Code key C 154
ISO Kennzeichen
Cutting data C160
Schnittdaten
Technical Information C161
Technische Information.
Non-standart tailor made C162
Bestellformular für Sonderwerkzeuge

Tap · Gewindebohrer

Workpiece material Werkstückstoff	Cutting speed (m/min) · Schnittgeschwindigkeit		
	4201C 4202C		4201A 4202A
	YK20F	KTG202	YK20F
Cast iron Gusseisen	10~15	20~40	---
Nodular cast iron GGG	7~12	15~30	---
Aluminum alloy Alu-Leg.	---	---	10~25
Casting aluminium alloy≤Si10% gegossene Alu-Leg.	---	---	10~20
Casting aluminium alloy≥Si10% gegossene Alu-Leg.	---	---	10~15

1. Threading is a complex machining, suitable coolant must be used. Using oil coolant is recommended for the cutting conditions above.
2. The table above is a general selecting standard, change it according to various cutting conditions.
3. Please adjust the cutting parameter appropriately according to system rigidity.

1. Beim Gewindeschneiden muss unbedingt, Kühlmittel eingesetzt werden. Die obigen Schnittdaten basieren auf dem Einsatz von Öl.
2. In der obrigen Tabelle sind Standarddaten angegeben.
3. Die Schnittdaten sollten entsprechend der Bearbeitung und Stabilität angepaßt werden.

4111 Threading milling cutter · Gewindefräser

Workpiece material Werkstückstoff	carbon steel Kohlenstoffstahl ~750N/mm²		alloy steel leg. Stahl ~30HRC		Cast iron Nodular cast iron Grauguss, GGG		Aluminum alloy Alu-Leg.		casting aluminium alloy gegossene Alu-Leg.			
									≤Si 10%		≥Si 10%	
Cutting speed Schnittgeschw.	40~80m/min		20~40m/min		40~70m/min		40~80m/min		60~140m/min		60~130m/min	
Diameter Ø (mm)	Rotating speed Drehzahl (min-1)	Feed rate per tooth Vorschub pro Zahn (mm/z)	Rotating speed Drehzahl (min-1)	Feed rate per tooth Vorschub pro Zahn (mm/z)	Rotating speed Drehzahl (min-1)	Feed rate per tooth Vorschub pro Zahn (mm/z)	Rotating speed Drehzahl (min-1)	Feed rate per tooth Vorschub pro Zahn (mm/z)	Rotating speed Drehzahl (min-1)	Feed rate per tooth Vorschub pro Zahn (mm/z)	Rotating speed Drehzahl (min-1)	Feed rate per tooth Vorschub pro Zahn (mm/z)
M5	5300	0.01~0.11	2800	0.01~0.03	5300	0.03~0.10	5300	0.03~0.10	8400	0.03~0.13	7500	0.03~0.10
M6	4800	0.01~0.11	2400	0.01~0.03	4800	0.03~0.10	4800	0.03~0.10	8000	0.03~0.13	7200	0.03~0.10
M8	3850	0.01~0.11	1900	0.01~0.03	3850	0.03~0.10	3850	0.03~0.10	6400	0.03~0.13	5700	0.03~0.10
M10	3200	0.01~0.11	1600	0.01~0.03	3200	0.03~0.10	3200	0.03~0.10	5300	0.03~0.13	4800	0.03~0.10
M12	2400	0.01~0.11	1200	0.01~0.03	2400	0.03~0.10	2400	0.03~0.10	4000	0.03~0.13	3600	0.03~0.10
M16	1900	0.01~0.11	960	0.01~0.03	1900	0.03~0.10	1900	0.03~0.10	3200	0.03~0.13	2900	0.03~0.10
M20	1600	0.01~0.11	800	0.01~0.03	1600	0.03~0.10	1600	0.03~0.10	2650	0.03~0.13	2400	0.03~0.10

1. Water-soluble coolant is recommended for the cutting conditions above.
2. Please adjust the cutting parameter appropriately according to system rigidity.
3. The cutting conditions above is set on the basis of coated grade KTG303. When use uncoated grade YK30F, please reduce the cutting speed and feed rate to the 50%~70% of speed stated above.

1. Bei den obigen Schnittdaten sollte Emulsion eingesetzt werden.
2. Die Schnittdaten sollten entsprechend der Bearbeitungsstabilität angepaßt werden.
3. Die obigen Schnittdaten basieren auf dem Einsatz von VHM Gewindebohrern in der besch. Sorte KMG303. Beim Einsatz der unbeschichteten Hartmetallsorte YK30F sind die Schnittdaten, Schnittgeschw. und Vorschub um 50-70% zu reduzieren.

Terminology of tap · Terminologie von Gewindebohrern

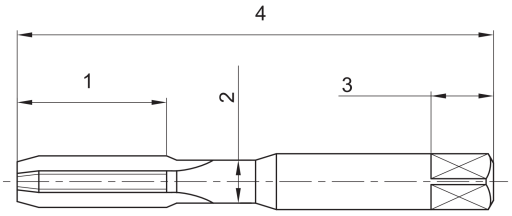

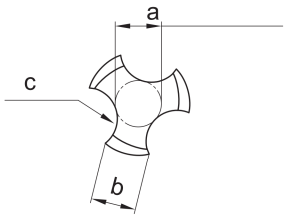

1. Thread length	1. Gewindelänge
2. Neck diameter	2. Hals Durchmesser
3. Square length	3. Schneidenlänge
4. Overall length	4. Gesamtseele

a. Web thickness	a. Kerndurchmesser
b. Margin width	b. Schneidenstärke
c. Chip flute	c. Spanraum

Magnifying chamfer and thread profile

Anschnitt und Gewindeprofil

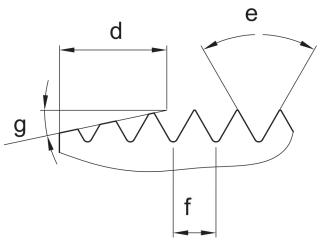

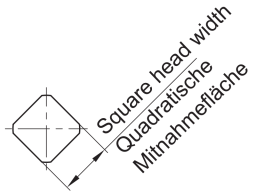

d. Chamfer length	d. Anschnittlänge
e. Thread profile angle	e. Gewindeprofilwinkel
f. Pitch	f. Steigung
g. Chamfer angle	g. Anschnittwinkel

Different tap's chip flute and features · Spanraum und Anwendung

Type of chip flute Spanraum Typ	Feature Eigenschaften	Application Anwendung
Helical flute tap Gedrallte Spannute 	• Helical flute • Tap blind hole to its flat bottom • No chips remain • Good entering performance • Penetrate to pre-hole easily • spiralförmiger Spanraum • Für Sackloch geeignet • Keine Späne in Bohrung • Gute Ausschnittleistung • einfache Zentrierung	• Material generating long curled chips • Blind hole • The hole with axial slot on inner wall • Für langspanende Werkstoffe • Sackloch • Einsatz in Bohrungen mit Nute
Straight flute tap Gerade Spannute 	• Straight flute • High cutting edge strength • Easy to regrind • Easy selection of chamfer length • gerade genuteter Spanraum • stabile Schneide • leicht nachzuschleifen • Leichte Auswahl (Ausschnitt)	• For machining high hardness material • Material generating powdered form chips • Tap short through and blind hole • Material easy to generate wear • Für Hartbearbeitung • für kurzspanen des Material • für Durchgangs und Sackbohrungen • für verschleißendes Material

Non-standard Taylor made · Sonderwerkzeuge

Name:

Firma/Company:

Fax:

Tel:

E-MAIL:

ZCC·CT
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf Germany
Fax: +49-(0)211-989240-111
E-Mail:info@zccct-europe.com

Machining information and Workpiece Material • Bearbeitungsinfo. und Werkstück Material

Hole Shape
Bohrungs-ausführung

☐ Through-hole Durchgangs-bohrung ☐ Blind-hole Sackbohrung

Taper length Gewindelänge ____ mm

Hole tolerance Bohrungstoleranz ____

Status of hole Werkstück Zustand ☐ pre-drill vorbohren ☐ Casting-mold hole gegossene oder geschmiedete Bohrung

☐ Grey cast iron Grauguss
☐ Nodular cast iron GGG
☐ Aluminium alloy Alu leg.
☐ Si Al alloy Si＜10% Si Alu leg.
☐ Si Al alloy Si≥10% Si Alu legierung

Machined material trademark
Spezieller Werkstoffstück: ____

Tensile strength · Zugfestigkeit: ____ N/mm²

Hardness · Härte: ____

Tool information • Werkzeug Information:

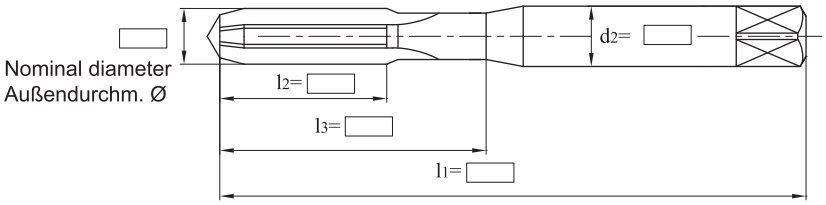

thread profil
Gewindeprofil

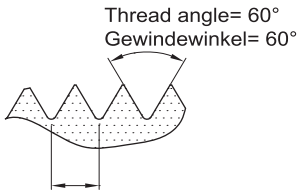

Pitch ____
Steigung

Tool rotating direction Drehrichtung	Cooling/ Kühlung	Coating Beschichtung
☐ 	☐ External Cooling	☐ Yes/ Ja
☐	☐ Internal Cooling	☐ No/ Nein

Remarks:
Bemerkungen:

Order quantity: piece
Auftragsmenge: Stück

Expected delivery date:
Lieferdatum:

Date · Datum:

confirmation · Unterschrift:

Threading pre-hole diameter · Kernlochdurchmesser

- Metric Coarse thread
- Metrisch - Gewinde

Thread code Gewindebez.	Pre-hole diameter (mm) Kerndurchmesser
M3×0.5	2.5
M3.5×0.6	2.9
M4×0.7	3.3
M5×0.8	4.2
M6×1.0	5.0
M7×1.0	6.0
M8×1.25	6.75
M9×1.25	7.75
M10×1.5	8.5
M11×1.5	9.5
M12×1.75	10.25
M14×2.0	12.0
M16×2.0	14.0
M18×2.5	15.5
M20×2.5	17.5
M24×3.0	21.0
M27×3.0	24.0
M30×3.5	26.5

- Metric fine screw fine
- Metrisch - Feingewinde

Thread code Gewindebez.	Pre-hole diameter (mm) Kerndurchmesser
M3×0.35	2.65
M3.5×0.35	3.15
M4×0.5	3.5
M4.5×0.5	4.0
M5×0.5	4.5
M5.5×0.5	5.0
M6×0.75	5.25
M7×0.75	6.25
M8×1.0	7.0
M8×0.75	7.25
M9×1.0	8.0
M9×0.75	8.25
M10×1.25	8.75
M10×1.0	9.0
M10×0.75	9.25
M11×1.0	10.0
M11×0.75	10.25
M12×1.5	10.5
M12×1.25	10.75
M12×1.0	11.0

Thread code Gewindebez.	Pre-hole diameter (mm) Kerndurchmesser
M14×1.5	12.5
M14×1.0	13.0
M15×1.5	13.5
M15×1.0	14.0
M16×1.5	14.5
M16×1.0	15.0
M17×1.5	15.5
M17×1.0	16.0
M18×2.0	16.0
M18×1.5	16.5
M18×1.0	17.0
M20×2.0	18.0
M20×1.5	18.5
M20×1.0	19.0
M22×2.0	20.0
M22×1.5	20.5
M22×1.0	21.0
M24×2.0	22.0
M24×1.5	22.5
M24×1.0	23.0

Surface roughness · Oberflächenrauhigkeit

Type	Code	Calculation method · Berechnungsmethode	Calculation example (figure) · Meßaufnahme (Abb.)
Arithmetic average deviation of profile Mittlere Rauhtiefe	Ra	Within sampling length l, the arithmetic average absolute value of profile deviation is $$Ra = \frac{1}{l}\int_o^l |y(x)|dx$$ In the formula, the profile deviation y is the distance between profile points and reference line in the measuring direction. Reference line is the profile least-square average line O. This line divide the profile and make the sum of squares of profile deviation to be the minimum within the sampling length. Der Mittelrauhwert Ra ist der arithmetische Mittelwert der absoluten Beträge der Abstände y des Rauhheitsprofils von der Mittellinie innerhalb der Messstrecke. Dies ist gleichbedeutetend mit der Höhe des Rechtecks, dessen Länge gleich der Gesamtstrecke l ist und das flächengleich mit der Summe der zwischen dem Rauheitsprofil und der Mittellinie eingeschlossenen Fläche ist y=f	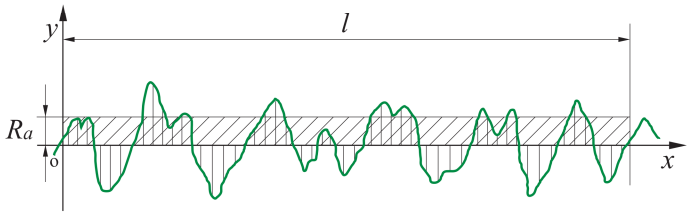
Irregularity ten-point high Gemittelte Rauhtiefe	Rz	Within sampling length l, the sum of the average value of heights of five highest profile peak and the depths of five deepest profile valleys $$Rz = \frac{\sum_{i=1}^{5} y_{pi} + \sum_{i=1}^{5} y_{vi}}{5}$$ In the formula, ypi means the height of 'i'th highest profile peak. In the formula, yvi means the depth of 'i'th deepest profile valley. Maximum height of profile Ry: the distance between the top profile peak line and the bottom profile valley line in the longitudinal direction within the sampling length l. Die gemittelte Rauhtiefe Rz ist das arithmetische Mittel aus den Einzelrauhtiefen fünf aufeinander grenzender Einzelmessstrecken gleicher Länge. Rz wird ebenfalls in (µm) angegeben.	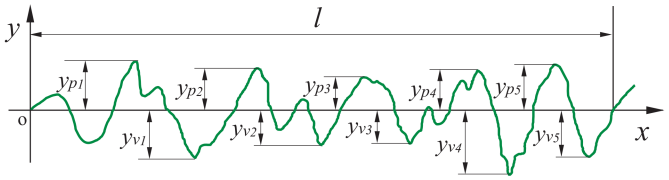
Maximum height of profile Maximale Rauhtiefe	Ry	The distance between the inner profile peak line and the bottom profile valley line in the longitudinal direction within the sampling length l. Top profile peak line is the line that parallels to the reference line and passes through the highest point of profile peak. Bottom profile line is the line that parallels to the reference line and passes through the lowest point of profile valley. Die maximale Rauhtiefe Ry ist die größte der auf der Gesamtmeßstrecke l vorkommenden Einzelrauhtiefen, Ry wird auch in (µm) Mikrometer angegeben. (Bemerkung) Um Rz herausfinden, wird ein Anteil ohne außergewöhnliche Höhen und Tiefen als Stichprobenlänge ausgewählt und als Schwachstelle betrachtet.	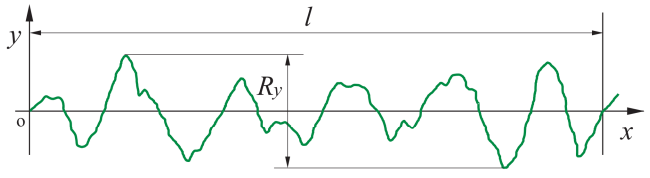

Material comparison table · Werkstoffe Vergleichstabelle

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	Alloy steel · leg. Stahl										
	15	1015	1.0401	C15	080M15	-	1350	CC12	C15C16	F.111	-
	20	1020	1.0402	C22	050A20	2C	1450	CC20	C20C21	F.112	-
	35	1035	1.0501	C35	060A35	-	1550	CC35	C35	F.113	-
	45	1045	1.0503	C45	080M40	-	1650	CC45	C45	F.114	-
	55	1055	1.0535	C55	070M55	-	1655	-	C55	-	-
	60	1060	1.0601	C60	080A62	43D	-	CC55	C60	-	-
	Y15	1213	1.7015	9SMn28	230M07	-	1912	S250	CF9SMn28	11SMn28	SUM22
	-	12L13	1.0718	9SMnPb28	-	-	1914	S250Pb	CF9MnPb28	11SMnPb28	SUM22L
	-	-	1.0722	10SPb20	-	-	-	10PbF2	CF10Pb20	10SPb20	-
	-	1140	1.0726	35S20	212M36	8M	1957	35MF4	-	F210G	-
	Y13	1215	1.0736	9SMn36	240M07	1B	-	S300	CF9SMn36	12SMn35	-
	-	12L14	1.0737	9SMnPb36	-	-	1926	S300Pb	CF9SMnPb36	12SMnP35	-
	55Si2Mn	9255	1.0904	55Si9	250A53	45	2085	55S7	55Si8	56Si7	-
	-	9262	1.0961	60SiCr7	-	-	-	60SC7	60SiCr8	60SiCr8	-
	15	1015	1.1141	Ck15	080M15	32C	1370	XC12	C16	C15K	S15C
	40Mn	1039	1.1157	40Mn4	150M36	15	-	35M5	-	-	-
	25	1025	1.1158	Ck25	-	-	-	-	-	-	S25C
	35Mn2	1335	1.1167	36Mn5	-	-	2120	40Mn5	-	36Mn5	SMn438(H)
	30Mn	1330	1.1170	28Mn6	150M28	14A	-	20M5	C28Mn	-	SCMn1
	35Mn	1035	1.1183	Cf35	060A35	-	1572	XS38TS	C36	-	S35C
	Ck45	1045	1.1191	45	080M46	-	1672	XC42	C45	C45K	S45C
	55	1055	1.1203	Ck55	070M55	-	-	XC45	C50	C55K	S55C
	50	1050	1.1213	Cf53	060A52	-	1674	XC48TS	C53	-	S50C
	60Mn	1060	1.1221	Ck60	080A62	43D	1678	XC60	C60	-	S58C
	-	1095	1.1274	Ck101	060A96	-	1870	-	-	-	SUP4
	-	-	1.3401	X120Mn12	Z120M12	-	-	X120M12	XG120Mn12	X120Mn12	SCMnH/1
	Gr15;45Gr	52100	1.3505	100Cr6	534A99	31	2258	100C6	100Cr6	F.131	SUJ2
	-	ASTM A204Gr.A	1.5415	15Mo3	1501-240	-	2912	15D3	16Mo3KW	16Mo3	-
	-	4520	1.5426	16Mo5	1503-245-420	-	-	-	16Mo5	16Mo5	-
	-	ASTM A350LF5	1.5622	14Ni6	-	-	-	16N6	14Ni6	15Ni6	-
	-	ASTM A353	1.5662	X8Ni9	1501-509;510	-	-	-	X10Ni9	XBNi09	-

Material comparison table · Werkstoffe Vergleichstabelle

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	Alloy steel · leg. Stahl										
	-	2515	1.5680	12Ni19	-	-	-	Z18N5	-	-	-
	-	3135	1.5710	36NiCr6	640A35	111A	-	35NC6	-	-	SNC236
	-	3415	1.5732	14NiCr10	-	-	-	14NC11	16NiCr11	15NiCr11	SNC415(H)
	-	3415 3310	1.5752	14NiCr14	655M13 655A12	36A	-	12NC15	-	-	SNC815(H)
	-	9840	1.6511	36CrNiMo4	816M40	110	-	40NCD3	38CrNiMo4(KB)	35CrNiMo4	-
	-	8620	1.6523	21NiCrMo2	850M20	362	2503	20NCD2	20NiCrMo2	20NiCrMo2	SNCCM220(H)
	-	8740	1.6546	40NiCrMo2	311-Type7	-	-	-	40NiCrMo2(KB)	40NiCrMo2	SNC240
	40CrNiMoA	4340	1.6582	34CrNiMo6	817M40	24	2541	35NCD6	35CrNiMo6(KB)	-	-
	-	-	1.6587	17CrNiMo6	820A16	-	-	18NCD6	-	14CrNiMo13	-
	15Cr	5015	1.7015	15Cr3	523M15	-	-	12C3	-	-	SCr415(H)
	35Cr	5132	1.7033	34Cr4	530A32	18B	-	32C4	34Cr4(KB)	35Cr4	SCr430(H)
	40Cr	5140	1.7035	41Cr4	530M40	18	-	42C4	41Cr4	42Cr4	SCr440(H)
	40Cr	5140	1.7045	42Cr4	-	-	2245	-	-	42Cr4	SCr440
	18CrMn	5115	1.7131	16MnCr15	(527M20)	-	2511	16MC5	16MnCr15	16MnCr15	-
	20CrMn	5155	1.7176	55Cr3	527A60	48	-	55C3	-	-	SUP9(A)
	30CrMn	4130	1.7218	25CrMo4	1717CDS110	-	2225	25CD4	25CrMo4(KB)	55Cr3	SCM420; SCM430
	35CrMo	4137;4135	1.7220	34CrMo4	708A37	19B	2234	35CD4	35CrMo4	34CrMo4	SCM432; SCRRM3
	40CrMoA	4140;4142	1.7223	41CrMo4	708M40	19A	2244	42CD4TS	41CrMo4	41CrMo4	SCM440
	42CrMo 42CrMnMo	4140	1.7225	42CrMo4	708M40	19A	2244	42CD4	42CrMo4	42CrMo4	SCM440(H)
	-	-	1.7262	15CrMo5	-	-	2216	12CD4	-	12CrMo4	SCM415(H)
	-	ASTM A182 F11;F12	1.7335	13CrMo44	1501- 620Gr.27	-	-	15CD3.5; 15CD4.5	14CrMo44	14CrMo45	-
	-	-	1.7361	32CrMo12	722M24	40B	2240	30CD12	32CrMo12	F.124.A	-
	-	ASTM A182 F.22	1.7380	10CrMo910	1501- 622Gr.31;45	-	2218	12CD9;10	12CrMo9,10	TU.H	-
	-	-	1.7715	14MoV63	1503-660-440	-	-	-	-	13MoCrV6	-
	50CrVA	6150	1.8159	50CrV4	735A50	47	2230	50CV4	50CrV4	51CrV4	SUP10
	-	-	1.8509	41CrAlMo7	905M39	41B	2940	40CAD6,12	41CrAlMo7	41CrAlMo7	-
	-	-	1.8523	39CrMoV139	897M39	40C	-	-	36CrMoV12	-	-

Material comparison table · Werkstoffe Vergleichstabelle

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/ SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	Tool steel · Werkzeugstahl										
	T10	W.110	1.1545	C105W1	-	-	1880	Y1105	C98KU C100KU	F.515 F.516	-
	T12A	W.112	1.1663	C125W	-	-	-	Y2120	C120KU	(C120)	SK2
	CrV;9SiCr	L3	1.2067	100Cr6	BL3	-	-	Y100C6	-	100Cr6	-
	Cr12	D3	1.2080	X210Cr12	BD3	-	-	Z200Cr12	X210Cr13KU X250Cr12KU	X210Cr12	SKD1
	4Cr5MoVSi	H13	1.2344	X40CrMoV5 1	BH13	-	2242	Z40CDV5	X35CrMoV05KU X40CrMoV51KU	X40CrMoV5	SKD61
	Cr6WV	A2	1.2363	X100CrMoV5 1	BA2	-	2260	Z100CDV5	X100CrMoV51KU	X100CrMoV5	SKD12
	CrWMo	-	1.2419	105WCr6	-	-	2140	105WC13	10WCr6 107WCr5KU	105WCr5	SKS31 SKS2 SKS3
	Cr12W	-	1.2436	X210CrW12	-	-	2312	-	X215CrW12 1KU	X210CrW12	SKD2
	5CrNiMo	S1	1.2542	45WCrV7	BS1	-	2710	-	45WCrV8KU	45WCrSi8	-
	3Cr2W8V	H21	1.2581	X30WCrV9 3 X30WCrV93KU	BH21	-	-	Z30WCV9	X28W09KU X30WCrV9 3KU	X30WCrV9	SKD5
	Cr12MoV	-	1.2601	X165CrMoV 12	-	-	2310	-	X165CrMoW12KU	X160CrMoV12	SKD11
	5CrNiMo	L6	1.2713	55NiCrMoV6	-	-	-	55NCDV7	-	F.250.S	SKT4
	V	W210	1.2833	100V1	BW2	-	-	Y1105V	-	-	SKS43
	W6Mo5Cr4V2Co5	-	1.3243	S6-5-2-5	-	-	2723	Z85WDKCV	HS6-5-2-5	HS6-5-2-5	SKH55
	W18Cr4VCo5	T4	1.3255	S18-1-2-5	BT4	-	-	Z80WKCV 10-05-04-01	X78WCo1805KU	HS18-1-1-5	SKH3
	W6Mo5Cr4V2	M2	1.3343	S6-5-2	BM2	-	2722	Z85WDCV 06-05-04-02	X82WMo0605KU	HS6-5-2	SKH9
	-	M7	1.3348	S2-9-2	-	-Z-	2782	Z100WCWV 09-02-04-02	HS2-9-2	HS2-9-2	-
	W18Cr4V	T1	1.3355	S18-0-1	BT1	-	-	Z80WCV 18-04-01	X75W18KU	HS18-0-1	SKH2
	W6Mo5Cr4V3	M3	-	S6-5-3	-	-	-	-	-	-	SKH52
	-	M42	-	-	BM42	-	-	-	-	-	SKH59

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder					Main application Hauptanwendung
	China	USA	Germany	Japan	Daido Steel Co., Ltd (Japan)	
	GB	AISI/SAE	DIN	JIS	DAIDO	
P	Plastic die steel · Gesenkstahl					
	-	P20 mod.		-	PX5N	For mass production of large mirror dies. Automobile tail light, front fender of car, video camera, household electrical appliances etc Große hochglänzende Präzisions Gesenke für die Serienproduktion. Automobilteile, Videokameras, elektr. Haushaltsgeräte ect.
	-	-		-	NAK55	High precision mirror die. Video camera, music disc, Cosmetic Containers, transparent covers, transparent films etc Hochglänzende Präzisions Gesenke für Videokameras, Musik CDs, Kosmetik Behälter, Transparente Abdeckungen.
	-	-		-	NAK80	High precision mirror die. Video camera, music disc, Cosmetic Containers, transparent covers, transparent films etc Hochglänzende Präzisions Gesenke für Videokameras, Musik CDs, Kosmetik Behälter, Transparente Abdeckungen und Beläge.
	3Cr13	420 mod.		SUS420J2 mod.	S-STAR	For ultra-mirror corrosion resistant precise dies. Accessories of camera, CD, lens, watch case. Für ultra fein spiegelnde Korrosionsbeständige Gesenke für Zubehör von Kameras. CD, Linsen, Armbanduhren.
	Cold-working die steel · Kaltarbeitsstahl					
	-	02	-	SKS93	YK30	Stamping die, gauge calipers, paper cutter, auxiliary tools Für Gesenkstempel, Meßkaliber, Papierschneidmesser, Werkzeuge
	9CrWMn	01 mod.	-	SKS3 mod.	GOA	Blanking die, gauge calipers, drawing die, taps, Perforated punch. Für Schnittmatritzen, Meßkaliber, Gewindebohrer, Perforationswerkzeuge, Kaltziehsteine
	Cr12MoV	D2	X165CrMoV12	SKD11	DC11	Blanking die, cold forming die, cold drawing die, forming roller, punch Für Schnittmatritzen, Kaltformpreßgesenke, Kaltziehsteine, Formwalzen.
	-	D2 mod.	-	SKD11 mod.	DC53	Blanking die, cold forming die, cold drawing die, forming roll, punch Für Schnittmatritzen, Kaltformpreßgesenke, Kaltziehsteine, Formwalzen.
	Hot-working die steel · Warmarbeitsstahl					
	4Cr5MoSiV1	H13	X40CrMoV51	SKD61	DHA1	Aluminum compression die, connecting parts of compression die, hot stamping die, hot extrusion die, thermal shear cutting blade Aluminium Druckgesenke, Verbindungsstücke für Druckgesenke, Heißpressgesenke, Heiß Extruder Gesenke, warmfeste Schnittmesser ect.
	-	-	-	-	DH21	Long life Aluminum compression die Alu Druckgesenke für lange Lebensdauer
	-	-	-	-	DH31-S	Compression die, Druckgesenke
	-	-	-	-	DH2F	Compression die, plastic die Druckgesenke, Plastik Gesenk

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/ SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
M	Stainless steel · Rostfreier Stahl										
	0Cr13; 1Cr12	403	1.4000	X6Cr13	403S17	-	2301	Z6C13	X6Cr13	F.3110	SUS403
	-	-	1.4001	X7Cr14	-	-	-	-	-	F.8401	-
	1Cr13	410	1.4006	X10Cr13	410S21	56A	2302	Z10C14	X12Cr13	F.3401	SUS410
	1Cr17	430	1.4016	X6Cr17	430S15	60	220	Z8C17	X8Cr17	F.3113	SUS430
	2Cr13	410	1.4021	X20Cr13	S62	56B; 56C	-	Z20C13	X20C13	F.3401	SUS410
	-	-	1.4027	G-X20Cr14	420C29	56B	-	Z20C13M	-	-	SCS2
	4Cr13	-	1.4034	X46Cr13	420S45	56D	2304	Z40CM Z38C13M	X40Cr14	F.3405	SUS420J2
	1Cr17Ni2	431	1.4057	X20CrNi172	431S29	57	2321	Z15CNi6.02	X16CNi16	F.3427	SUS431
	Y1Cr17	430F	1.4104	X12CrMoS17	-	-	2383	Z10CF17	X10CrS17	F.3117	SUS430F
	1Cr17Mo	434	1.4113	X6CrMo171	434S17	-	2325	Z8CD17.01	X8CrMo17	-	SUS434
	-	-	1.4313	X5CrNi134	425C11	-	-	Z4CND13.4M	-	-	SCS5
	-	-	1.4408	G-X6CrNiMo1810	316C16	-	-	-	-	F.8414	SCS14
	4Cr9Si2	HW3	1.4718	X45CrSi93	401S45	52	-	Z45CS9	X45CrSi8	F.322	SUH1
	0Cr13Al	405	1.4724	X10CrAl13	403S17	-	-	Z10C13	X10CrAl12	F.311	SUS405
	Cr17	430	1.4742	X10CrAl18	430S15	60	-	Z10CAS18	X8Cr17	F.3113	SUS430
	8Cr20Si2Ni	HNV6	1.4757	X80CrNiSi20	443S65	59	-	Z80CSN20.02	X80CrSiNi20	F.320V	SUH4
	2Cr25N	446	1.4762	X10CrAl24	-	-	2322	Z10CAS24	X16Cr26	-	SUH446
	Austenitic stainless steel · Austenitischer Rostfreier Stahl										
	0Cr18Ni9	304	1.4301	X5CrNi1810	304S15	58E	2332	Z6CN18.09	X5CrNi1810	F.3551; F.3541; F.3504	SUS304
	1Cr18Ni9MoZr	303	1.4305	X10CrNiS189	303S21	58M	2346	Z10CNF18.09	X10CrNiS18.09	F.3508	SUS303
	0Cr19Ni10	304L	1.4306	X2CrNi1911	304S12	-	2352	Z2CN18.10	X2CrNi18.11	F.3503	SCS19
	-	-	1.4308	G-X6CrNi189	304C15	-	-	Z6CN18.10M	-	-	SCS13
	Cr17Ni7	301	1.4310	X12CrNi177	-	-	2331	Z12CN17.07	X12CrNi1707	F.3517	SUS301
	-	304LN	1.4311	X2CrNiN1810	304S62	-	2371	Z2CN18.10	-	-	SUS304LN
	0Cr19Ni9	304	1.4350	X5CrNi189	304S31	58E	-	Z6CN18.09	X5CrNi1810	-	SUS304
	0Cr17Ni11Mo2	316	1.4401	X5CrNiMo1712	316S16	Z6CND17.11	2347	1.4401	X5CrNiMo1712	F.3543	SUS316
	00Cr17Ni13Mo2	316LN	1.4429	X2CrNiMoN17133	-	-	2375	Z2CND17.13	-	-	SUS316LN
	0Cr27Ni12Mo3	316L	1.4435	X2CrNiMo18143	316S12	-	2353	Z2CDN17.13	X2CrNiMo1713	-	SCS16,
	00Cr19Ni13Mo3	317L	1.4438	X2CrNiMo17133	317S12	-	2367	Z2CND19.15	X2CrNiMo18.16	-	SUS317L
	-	329L	1.4460	X8CrNiMo275	-	-	2324	-	-	-	SUS329L; SCH11; SCS11
	1Cr18Ni9Ti	321	1.4541	X6CrNiTi1810	2337	321S12	58B	Z6CNT18.10	X6CrNiTi1811	F.3553	SUS321
	1Cr18Ni11Nb	347	1.4550	X6CrNiNb1810	347S17	58F	2338	Z6CNNb18.1	X6CrNiTi1811	F.3552	SUS347
	Cr18Ni12Mo2Ti	316Ti	1.4571	X6CrNiMoTi17122	320S17	58J	2350	Z6NDT17.12	X6CrNiMoTi17	F.3535	-

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/ SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
	Austenitic stainless steel · Austenitischer Rostfreier Stahl										
	-	-	1.4581	G-X5CrNiMoNb1810	318C7	-	-	Z4CNDNb1812M	XG8CrNiMo18	-	SCS22
	Cr17Ni12Mo3Nb	318	1.4583	X10CrNiMoNb1812	-	-	-	Z6CNDNb1713B	X6CrNiMoTiNb17	-	-
	1Cr23Ni13	309	1.4828	X15CrNiSi2012	309S24	-	-	Z15CNS20.1	-	-	SUH309
	0Cr25Ni20	310S	1.4845	X12CrNi2521	310S24	-	2361	Z12CN2520	X6CrNi2520	F.331	SUH310
	Cr15Ni36W3Ti	330	1.4864	X12NiCrSi3616	-	-	-	Z12CNS35.1	-	-	SUH330
	-	-	1.4865	G-X40NiCrSi3818	330C11	-	-	-	XG50NiCr3919	-	SCH15
	5Cr2Mn9Ni4N	EV8	1.4871	X53CrMnNiN219	349S54; 321S12	- 58B	-	Z52CMN21.0	X53CrMnNiN219	-	SUH35
	1Cr18Ni9Ti	321	1.4878	X12CrNiTi189	321S320	58C	-	Z6CNT18.12	X6CrNiTi1811	F.3523	SU321

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder								
	China	USA	Germany	Great Britain	Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	Nodular cast iron · GGG								
	QT400-18	60-40-18	GGG40	400/17	0717-02	FGS370-17	GS370-17	FGE38-17	FCD400
	QT450-10	65-45-12	--	420/12	--	FGS400-12	GS400-12	FGE42-12	FCD450
	QT500-7	70-50-05	GGG50	500/7	0727-02	FGS500-7	GS500-7	FGE50-7	FCD500
	QT600-3	80-60-03	GGG60	600/7	0732-03	FGS600-2	GS600-2	FGE60-2	FCD600
	QT700-2	100-70-03	GGG70	700/2	0737-01	FGS700-2	GS700-2	FGE70-2	FCD700
	QT800-2	120-90-02	GGG80	800/2	0864-03	FGS800-2	GS800-2	FGE80-2	FCD800
K	QT900-2	--	--	900/2	--	--	--	--	--
	Grey cast iron · Grauguss								
	--	NO.60	GG40	--	0140	FGL400	--	--	
	HT350	NO.50	GG35	350	0135	FGL350	G35	FG35	FC350
	HT300	NO.45	GG30	300	0130	FGL300	G30	FG30	FC300
	HT250	NO.35	GG25	250	0125	FGL250	G25	FG25	FC250
	HT200	NO.30	GG20	200	0120	FGL200	G20	FG20	FC200
	HT150	NO.20	GG15	150	0115	FGL150	G15	FG15	FC150
	HT100	--	--	100	0110	--	G10	--	FC100

Fitting dimension tolerance · Passtoleranzen

Basic dimensions (mm)		Standard tolerance class of holes · Standard Toleranz Klassen																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
>	≤	μm											mm						
---	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3.	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	2.6	4.2	6.6	10.5	16.5
1250	1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1.25	1.95	3.1	5	7.8	12.5	19.5
1600	2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	3.7	6	9.2	15	23
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	4.4	7	11	17.5	28
2500	3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2.1	3.3	5.4	8.6	13.5	21	33

Note:
From IT1 to IT5, the standard tolerance with basic dimension more than 500 mm is as trial.
When the basic dimension 1 mm, the tolerances from IT4 to IT8 are invalid.

Bemerkung: Für die Standart Toleranzen IT1 bis IT5 bei Durchmesser über 500mm ist eine Anpassung notwendig. Bei Basis Abmessungen unter 1mm ist das Toleranzfeld IT4 bis IT8 ungültig.

The shaft lower deviation(ei) and upper deviation (es) can be obtained by basic tolerance and standard tolerance (IT) of shaft.

Toleranz Einheitswelle: Die geringste Abweichung (ei) und die größte Abweichung (es) sind als Basis bzw. Standorttoleranzen (IT) in der Tabelle angegeben.

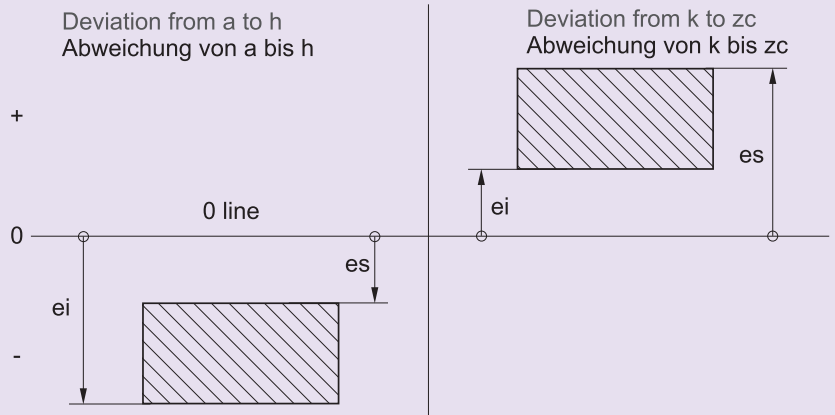

ES= negative (-) basic tolerance of hole
ES= neg(-) Basistoleranz der Bohrung
ei=es-IT

EI= positive (+) basic tolerance of hole
EI= pos(+) Basistoleranz der Bohrung
es=ei+IT

The hole lower deviation(EI) and upper deviation (ES) can be obtained by basic tolerance and standard tolerance (IT) of hole.

Toleranz Einheitsbohrung: Die geringste Abweichung (EI) und die größte Abweichung (ES) sind als Basis bzw. Standarttoleranzen (IT)- Bohrung in der Tabelle angegeben.

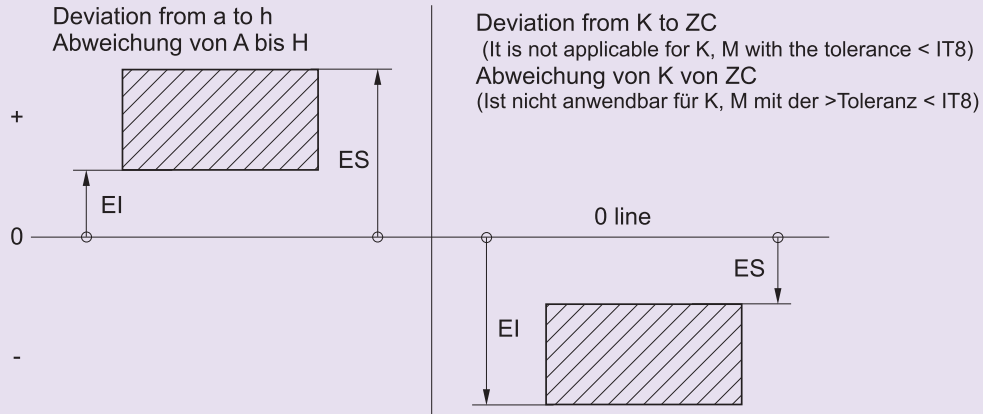

EI= postive (+) basic tolerance of hole
EI= pos(+ Basistoleranz der Bohrung
ES=EI+IT

ES=negitive (-) basic tolerance of hole
ES= neg(-) Basistoleranz der Bohrung
EI=ES+IT

For example: for a hole with diameter 3 mm and tolerance H7, we can find that the lower deviation EI=0 in relation to H7 from the basic tolerance table, and the standard tolerance IT=10μm corresponding to H7, thus the upper deviation ES=EI+IT=10μm. Therefore the hole fitting dimension is Ø 3mm = $^{+0.01}_{0}$ mm.

Beispiel: Bei einem Durchmesser von 3mm und einer Toleranz H7 ist bei der Basis Toleranz H7 (EI=0) bei der Standorttoleranz H7 ist es IT=10μm. Die größte Abweichung ist demzufolge: ES=EI+IT=10μm

Die Bohrungstoleranz ist bei einem Ø 3mm = $^{+0.01}_{0}$ mm.

- **Basic deviations value of shaft**
- **Basistoleranzwerte Einheitswelle**

Diameter Durchmesser Ø (mm)		Basic deviation value · Basistoleranzwerte											
		Upper deviation es · Höchstabweichung											
		Standard tolerance class · Standardtoleranzklasse											
>	≤	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js
---	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0	
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0	
10	14	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0	
14	18												
18	24	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0	
24	30												
30	40	-310	-170	-120		-80	-50		-25		-9	0	
40	50	-320	-180	-130									
50	65	-340	-190	-140		-100	-60		-30		-10	0	
65	80	-360	-200	-150									
80	100	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0	
100	120	-410	-240	-180									
120	140	-460	-260	-200		-145	-85		-43		-14	0	
140	160	-520	-280	-210									
160	180	-580	-310	-230									
180	200	-660	-340	-240		-170	-100		-50		-15	0	
200	225	-740	-380	-260									
225	250	-820	-420	-280									
250	280	-920	-480	-300		-190	-110		-56		-17	0	
280	315	-1050	-540	-330									
315	355	-1200	-600	-360		-210	-125		-62		-18	0	
355	400	-1350	-680	-400									
400	450	-1500	-760	-440		-230	-135		-68		-20	0	
450	500	-1650	-840	-480									
500	560					-260	-145		-76		-22	0	
560	630												
630	710					-290	-160		-80		-24	0	
710	800												
800	900					-320	-170		-86		-26	0	
900	1000												
1000	1120					-350	-195		-98		-28	0	
1120	1250												
1250	1400					-390	-220		-110		-30	0	
1400	1600												
1600	1800					-430	-240		-120		-32	0	
1800	2000												
2000	2240					-480	-260		-130		-34	0	
2240	2500												
2500	2800					-520	-290		-145		-38	0	
2800	3150												

Note: 1. If basic dimension ≤1mm, the basic deviation a and b are not adopted.

Bemerkungen: 1. Bei Abmessungen ≤ 1mm, sind die Basisabweichungen a und b nicvht berücksichtigt.

In the formula Deviation $=\pm\frac{IT_n}{2}$, ITn is the IT value corresponding to ' n'.

Die Formel für die Abweichung $=\pm\frac{IT_n}{2}$, ITn ist der IT Wert entsprechend zu "n" zugeordnet.

µm

Basic deviation value · Basistoleranzwerte Einheitswelle																		
Lower deviationei · geringste Abweichung																		
IT5 IT6	IT7	IT8	IT4 IT7	≤IT3 >IT7	Standard tolerance class · Standart Toleranzklasse													
j			k		m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	zn	zb	zc
-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14		+18		+20		+26	+32	+40	+60
-2	-4		+1	0	+4	+8	+12	+15	+19		+23		+28		+35	+42	+50	+80
-2	-5		+1	0	+6	+10	+15	+19	+23		+28		+34		+42	+52	+67	+97
-3	-6		+1	0	+7	+12	+18	+23	+28		+33		+40		+50	+64	+90	+130
												+39	+45		+60	+77	+108	+150
-4	-8		+2	0	+8	+15	+22	+28	+35		+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188
										+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218
-5	-10		+2	0	+9	+17	+26	+34	+43	+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274
										+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325
-7	-12		+2	0	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300	+405
								+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480
-9	-15		+3	0	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585
								+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690
-11	-18		+3	0	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800
								+65	+100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900
								+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1000
-13	-21		+4	0	+17	+31	+50	+77	+122	+166	+236	+284	+350	+425	+520	+670	+880	+1150
								+80	+130	+180	+258	+310	+385	+470	+575	+740	+960	+1250
								+84	+140	+196	+284	+340	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350
-16	-26		+4	0	+20	+34	+56	+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1200	+1550
								+98	+170	+240	+350	+425	+525	+650	+790	+1000	+1300	+1700
-18	-28		+4	0	+21	+37	+62	+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1150	+1500	+1900
								+114	+208	+294	+435	+530	+660	+820	+1000	+1300	+1650	+2100
-20	-32		+5	0	+23	+40	+68	+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1100	+1450	+1850	+2400
								+132	+252	+360	+540	+660	+820	+1000	+1250	+1600	+2100	+2600
			0	0	+26	+44	+78	+150	+280	+400	+600							
								+155	+310	+450	+660							
			0	0	+30	+50	+88	+175	+340	+500	+740							
								+185	+380	+560	+840							
			0	0	+34	+56	+100	+210	+430	+620	+940							
								+220	+470	+680	+1050							
			0	0	+40	+66	+120	+250	+520	+780	+1150							
								+260	+580	+840	+1300							
			0	0	+48	+78	+140	+300	+640	+960	+1450							
								+330	+720	+1050	+1600							
			0	0	+58	+92	+170	+370	+820	+1200	+1850							
								+400	+920	+1350	+2000							
			0	0	+68	+110	+195	+440	+1000	+1500	+2300							
								+460	+1100	+1650	+2500							
			0	0	+76	+135	+240	+550	+1250	+1900	+2900							
								+580	+1400	+2100	+3200							

• Basic deviations value of hole
• Basistoleranzwerte Einheitsbohrung

Diameter Durchmesser Ø (mm)		Basic deviation value · Basistoleranzwerte Einheitswelle																				
		Lower deviation EI · geringste Abweichung EI											Upper deviation ES · Höchstabweichung ES									
		Standard tolerance class · Standard Toleranzklasse											IT6	IT7	IT8	≤IT8	>IT8	≤IT8	>IT8	≤IT8	>IT8	≤IT7
>	≤	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS	J			K		M		N		P to ZC
---	3	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+2	0	Die Formel für die Abweichung $=\pm\frac{IT_n}{2}$, ITn ist der IT Wert entsprechend zu "n" zugeordnet. In the formula Deviation $=\pm\frac{IT_n}{2}$, ITn is the IT value corresponding to 'n'.	+2	+4	+6	0	0	-2	-2	-4	-4	If IT ≥IT7, add a Δ value to the relevant value. Wenn IT ≥IT7, wird der a Δ wert zuaddiert.
3	6	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0		+5	+6	+10	-1+Δ		-4+Δ	-4	-8+Δ	0	
6	10	+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0		+5	+8	+12	-1+Δ		-6+Δ	-6	-10+Δ	0	
10	14	+290	+150	+95		+50	+32		+16		+6	0		+6	+10	+15	-1+Δ		-7+Δ	-7	-12+Δ	0	
14	18																						
18	24	+300	+160	+110		+65	+40		+20		+7	0		+8	+12	+20	-2+Δ		-8+Δ	-8	-15+Δ	0	
24	30																						
30	40	+310	+170	+120		+80	+50		+25		+9	0		+10	+14	+24	-2+Δ		-9+Δ	-9	-17+Δ	0	
40	50	+320	+180	+130																			
50	65	+340	+190	+140		+100	+60		+30		+10	0		+13	+18	+28	-2+Δ		-11+Δ	-11	-20+Δ	0	
65	80	+360	+200	+150																			
80	100	+380	+220	+170		+120	+72		+36		+12	0		+16	+22	+34	-3+Δ		-13+Δ	-13	-23+Δ	0	
100	120	+410	+240	+180																			
120	140	+460	+260	+200		+145	+85		+43		+14	0		+18	+26	+41	-3+Δ		-15+Δ	-15	-27+Δ	0	
140	160	+520	+280	+210																			
160	180	+580	+310	+230																			
180	200	+660	+340	+240		+170	+100		+50		+15	0		+22	+30	+47	-4+Δ		-17+Δ	-17	-31+Δ	0	
200	225	+740	+380	+260																			
225	260	+820	+420	+280																			
260	280	+920	+480	+300		+190	+110		+56		+17	0		+25	+36	+55	-4+Δ		-20+Δ	-20	-34+Δ	0	
280	315	+1050	+540	+330																			
315	355	+1200	+600	+360		+210	+125		+62		+18	0		+29	+39	+60	-4+Δ		-21+Δ	-21	-37+Δ	0	
355	400	+1350	+680	+400																			
400	450	+1500	+760	+440		+230	+135		+68		+20	0		+33	+43	+66	-5+Δ		-23+Δ	-23	-40+Δ	0	
450	500	+1650	+840	+480																			
500	560					+260	+145		+76		+22	0					0		-26		-44		
560	630																						
630	710					+290	+160		+80		+24	0					0		-30		-50		
710	800																						
800	900					+320	+170		+86		+26	0					0		-34		-56		
900	1000																						
1000	1120					+350	+195		+98		+28	0					0		-40		-66		
1120	1250																						
1250	1400					+390	+220		+110		+30	0					0		-48		-78		
1400	1600																						
1600	1800					+430	+240		+120		+32	0					0		-58		-92		
1800	2000																						
2000	2240					+480	+260		+130		+34	0					0		-68		-110		
2240	2500																						
2500	2800					+520	+290		+145		+38	0					0		-76		-135		
2800	3150																						

µm

Basic deviation value · Basistoleranzwerte Einheitswelle												Δ					
Upper deviation ES · Höchstabweichung ES																	
Standard tolerance class >IT7 · Standard Toleranzklasse >IT7												Standard tolerance class Standard Toleranzklasse					
P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8
-6	-10	-14		-18		-20		-26	-32	-40	-60	0	0	0	0	0	0
-12	-15	-19		-23		-28		-35	-42	-50	-80	1	1.5	1	3	4	6
-15	-19	-23		-28		-34		-42	-52	-67	-97	1	1.5	2	3	6	7
-18	-23	-28		-33		-40		-50	-64	-90	-130	1	2	3	3	7	9
					-39	-45		-60	-77	-108	-150						
-22	-28	-35		-41	-47	-54	-63	-73	-98	-136	-188	1.5	2	3	4	8	12
			-41	-48	-55	-64	-75	-88	-118	-160	-218						
-26	-34	-43	-48	-60	-68	-80	-94	-112	-148	-200	-274	1.5	3	4	5	9	14
			-54	-70	-81	-97	-114	-136	-180	-242	-325						
-32	-41	-53	-66	-87	-102	-122	-144	-172	-226	-300	-405	2	3	5	6	11	16
	-43	-59	-75	-102	-120	-146	-174	-210	-274	-360	-480						
-37	-51	-71	-91	-124	-146	-178	-214	-258	-335	-445	-585	2	4	5	7	13	19
	-54	-79	-104	-144	-172	-210	-254	-310	-400	-525	-690						
-43	-63	-92	-122	-170	-202	-248	-300	-365	-470	-620	-800	3	4	6	7	15	23
	-65	-100	-134	-190	-228	-280	-340	-415	-535	-700	-900						
	-68	-108	-146	-210	-252	-310	-380	-465	-600	-780	-1000						
-50	-77	-122	-166	-236	-284	-350	-425	-520	-670	-880	-1150	3	4	6	9	17	26
	-80	-130	-180	-258	-310	-385	-470	-575	-740	-960	-1250						
	-84	-140	-196	-284	-340	-425	-520	-640	-820	-1050	-1350						
-56	-94	-158	-218	-315	-385	-475	-580	-710	-920	-1200	-1550	4	4	7	9	20	29
	-98	-170	-240	-350	-425	-525	-650	-790	-1000	-1300	-1700						
-62	-108	-190	-268	-390	-475	-590	-730	-900	-1150	-1500	-1900	4	5	7	11	21	32
	-114	-208	-294	-435	-530	-660	-820	-1000	-1300	-1650	-2100						
-68	-126	-232	-330	-490	-595	-740	-920	-1100	-1450	-1850	-2400	5	5	7	13	23	34
	-132	-252	-360	-540	-660	-820	-1000	-1250	-1600	-2100	-2600						
-78	-150	-280	-400	-600													
	-155	-310	-450	-660													
-88	-175	-340	-500	-740													
	-185	-380	-560	-840													
100	-210 -220	-430 -470	-620 -680	-940 -1050													
-120	-250 -260	-520 -580	-780 -840	-1150 -1300													
-140	-300 -330	-640 -720	-960 -1050	-1450 -1600													
-170	-370	-820	-1200	-1850													
	-400	-920	-1350	-2000													
-195	-440 -460	-1000 -1100	-1500 -1650	-2300 -2500													
-240	-550 -580	-1250 -1400	-1900 -2100	-2900 -3200													

Hardness reference table (conversion of hardness and strength for ferrous metal)
Härte Vergleichstabelle (Konversationstabelle von Härte und Zugfestigkeit für Stahl)

Hardness · Härte				Tensile strength Zugfestigkeit N/mm²
Rockwell hardness · Härte		Vickers hardn. · Härte	Brinell hardn. · Härte	
HRC	HRA	HV	HB	
70.0	86.6	1037	—	—
69.5	86.3	1017	—	—
69.0	86.1	997	—	—
68.5	85.8	978	—	—
68.0	85.5	959	—	—
67.5	85.2	941	—	—
67.0	85.0	923	—	—
66.5	84.7	906	—	—
66.0	84.4	889	—	—
65.5	84.1	872	—	—
65.0	83.9	856	—	—
64.5	83.6	840	—	—
64.0	83.3	825	—	—
63.5	83.1	810	—	—
63.0	82.8	795	—	—
62.5	82.5	780	—	—
62.0	82.2	766	—	—
61.5	82.0	752	—	—
61.0	81.7	739	—	—
60.5	81.4	726	—	—
60.0	81.2	713	—	2555
59.5	80.9	700	—	2500
59.0	80.6	688	—	2450
58.5	80.3	676	—	2395
58.0	80.1	664	—	2345
57.5	79.8	653	—	2295
57.0	79.5	642	—	2250
56.5	79.3	631	—	2205
56.0	79.0	620	—	2160
55.5	78.7	609	—	2115
55.0	78.5	599	—	2075
54.5	78.2	589	—	2035
54.0	77.9	579	—	1995
53.5	77.7	570	—	1955
53.0	77.4	561	—	1920
52.5	77.1	551	—	1885
52.0	76.9	543	—	1850
51.5	76.6	534	—	1815

Hardness · Härte				Tensile strength Zugfestigkeit N/mm²
Rockwell hardness · Härte		Vickers hardn. · Härte	Brinell hardn. · Härte	
HRC	HRA	HV	HB	
51.0	76.3	525	501	1780
50.5	76.1	517	494	1750
50.0	75.8	509	488	1720
49.5	75.5	501	481	1690
49.0	75.3	493	474	1660
48.5	75.0	485	468	1630
48.0	74.7	478	461	1605
47.5	74.5	470	455	1575
47.0	74.2	463	449	1550
46.5	73.9	456	442	1525
46.0	73.7	449	436	1500
45.5	73.4	443	430	1475
45.0	73.2	436	424	1450
44.5	72.9	429	418	1430
44.0	72.6	423	413	1405
43.5	72.4	417	407	1385
43.0	72.1	411	401	1360
42.5	71.8	405	396	1340
42.0	71.6	399	391	1320
41.5	71.3	393	385	1300
41.0	71.1	388	380	1280
40.0	70.8	382	375	1260
40.0	70.5	377	370	1245
39.5	70.3	372	365	1225
39.0	70.0	367	360	1210
38.5	—	362	355	1190
38.0	—	357	350	1175
37.5	—	352	345	1160
37.0	—	347	341	1140
36.5	—	342	336	1125
36.0	—	338	332	1110
35.5	—	333	327	1095
35.0	—	329	323	1080
34.5	—	324	318	1065
34.0	—	320	314	1050
33.5	—	316	310	1035
33.0	—	312	306	1020
32.5	—	308	302	1010

Hardness reference table (conversion of hardness and strength for ferrous metal)
Härte Vergleichstabelle (Konversationstabelle von Härte und Zugfestigkeit für Stahl)

Hardness · Härte				Tensile strength Zugfestigkeit N/mm²	Hardness · Härte				Tensile strength Zugfestigkeit N/mm²
Rockwell hardness · Härte		Vickers hardn. · Härte	Brinell hardn. · Härte		Rockwell hardness · Härte		Vickers hardn. · Härte	Brinell hardn. · Härte	
HRC	HRA	HV	HB		HRC	HRA	HV	HB	
32.0	—	304	298	995	24.0	—	249	245	820
31.5	—	300	294	980	23.5	—	246	242	810
31.0	—	296	291	970	23.0	—	243	240	800
30.5	—	292	287	960	22.5	—	240	237	790
30.0	—	289	283	950	22.0	—	237	234	785
29.5	—	285	280	935	21.5	—	234	232	775
29.0	—	281	276	920	21.0	—	231	229	765
28.5	—	278	273	910	20.5	—	229	227	760
28.0	—	274	269	900	20.0	—	226	225	750
27.5	—	271	266	890	19.5	—	223	222	745
27.0	—	268	263	880	19.0	—	221	220	735
26.5	—	264	260	870	18.5	—	218	218	730
26.0	—	261	257	860	18.0	—	216	216	725
25.5	—	258	254	850	17.5	—	214	214	715
25.0	—	255	251	835	17.0	—	211	211	710
24.5	—	252	248	830					

Note: The conversion values for steel in the table are commonly applicable for the steels with carbon from low to high.
Bemerkung: Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind für Kohlenstoffstahl anwendbar.